



Sigteanalyser på Leca® produkter i perioden:


01-01-2019 - 31-12-2019

Leca Danmark A/S
Randersvej 75
DK-8940 Randers SV

| | |
|-----------------|-------------------|
| Produktnr | 16511000 |
| Produktnavn | Leca 2-10 knækket |
| Antal analyser: | 18 |

Konfidensgrænserne er beregnet som 90 % fraktil med 90 % konfidens iht. ISO 12491

Korndensitetsanalyser iht. EN 1097-6 i samme periode

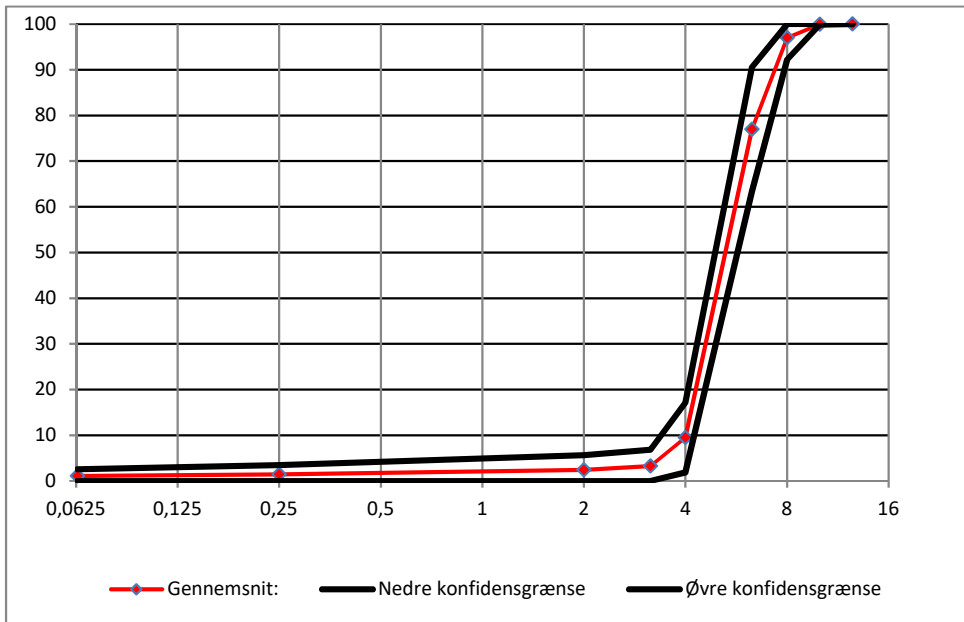

| | Korndensitet (ovntør) 24 h | Korndensitet (mættet og overfladetør) 24 h |
|-----------------|----------------------------------|---|
| Gennemsnit: | 546 | 824 |
| Std.afv: | 29,1 | 25,0 |
| Antal data: | 11 | 11 |
| k-faktor | 2,0 | 2,0 |
| N. konfidensgr: | 487 | 774 |
| Ø. Konfidensgr: | 604 | 874 |

| % gennemfald /sigtestr | 12,5 | 10 | 8 | 6,3 | 4 | 3,15 | 2 | 0,25 | 0,063 | D50 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| Gennemsnit: | 100 | 100 | 97 | 77 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5,39 |
| Std.afv: | 0,00 | 0,07 | 2,65 | 7,55 | 4,24 | 1,99 | 1,77 | 1,12 | 0,83 | 0,23 |
| k-faktor | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Nedre konfidensgrænse | 100 | 100 | 92 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,99 |
| Øvre konfidensgrænse | 100 | 100 | 100 | 91 | 17 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5,80 |